

RAPPORTO DI PROVA N° 15/12240
pag. 1 di 2

Mod.018 Rev. 1 del 11.01.2010

Nr. ricevuta richiesta	15/11774
Data ricevimento richiesta	04/05/15
Data inizio analisi	07/05/15
Data fine analisi	08/05/15
Data emissione documento	08/05/15

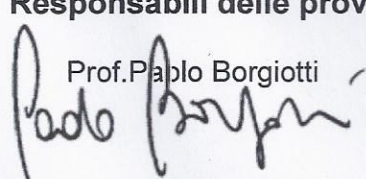
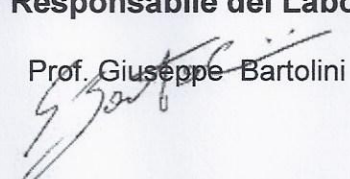
Spett.

FIDIVI TESSITURA VERGNANO S.p.A. Regione Masio, 19 bis 10046 POIRINO (TO) Tel. +39 (011) 9430662 - Fax +39 (011) 9461820

DESCRIZIONE CAMPIONI:
A TESSUTO ART. JET
IL PRESENTE DOCUMENTO E' COSTITUITO DAI SEGUENTI RISULTATI ANALITICI :

Codice	Prova	Norma
TT0420	Abrasioni dei tessuti - metodo Martindale. Deterioramento della provetta.	UNI EN ISO 12947-2:2000

I risultati delle prove si riferiscono esclusivamente ai materiali presentati dal committente, non campionati dal laboratorio.
 Su tutte le pagine del presente rapporto di prova è apposto il timbro a secco dell'istituto.
 Tutti i materiali analizzati vengono conservati per tre mesi.

I Responsabili delle prove Prof. Pablo Borgiotti 	V.to Il Responsabile del Laboratorio Prof. Giuseppe Bartolini 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Documento riservato. Non può essere pubblicato, riprodotto o diffuso in maniera parziale senza autorizzazione scritta del laboratorio.

RAPPORTO DI PROVA N° 15/12240

pag. 2 di 2

Mod.018 Rev. 1 del 11.01.2010

Inizio del rapporto di prova

Tessuti:: Resistenza all'abrasione dei tessuti con il metodo Martindale. Deterioramento della
 cod.TT0420 provetta. (Abrasion Resistance of Fabrics - Martindale Machine Method -
 Deterioration of the fabric)

Norme (Test methods) UNI EN ISO 12947-2:2000

Rev.01 del 03/09/03

Condizioni di prova (Test environment) Provini ambientati per 24 ore. Atmosfera normale (temperatura 20°C ed
 umidità relativa 65%) per l'ambientamento e le prove UNI EN ISO 139 :
 11.
Apparecchi di prova (Testing equipment) Abrasimetro Martindale James H.Heal & Co. LTD. Scala dei grigi UNI EN
 20105 A02 : 96
Pressione applicata (Pressure) 12 kPa
Data di prova (Testing date) 08/05/2015

Risultati (test results) :

Campione contrassegnato: (sample identification)	TESSUTO ART. JET	
	<i>Numero medio di cicli effettuati (Raggiunto il deterioramento)</i>	65.000 cicli
<i>Note: Inizio degradazione a 25.000 cicli. Distinta degradazione. a 45.000 cicli. Variazione di tono del colore 3/4 a 45.000 cicli (valutata secondo la scala dei grigi ISO 105 : A02)</i>		

*NB. I risultati riportati nella tabella si riferiscono a provini estratti dal campione presentato.
 (NB. The results reported in the tables above refer to a test analysis of the samples submitted)*

Fine del testo relativo ai risultati di analisi contenuti nel presente rapporto di prova.